


Posa piastrelle ceramiche o lapidee senza la rimozione delle piastrelle esistenti

Tipo struttura:

Massetto con piastrelle ceramiche o lapidee esistenti in buono stato per le quali non è prevista la rimozione.

Particolare:

Posa del nuovo rivestimento ceramico o lapideo su massetto integrativo per il recupero delle quote di calpestio.

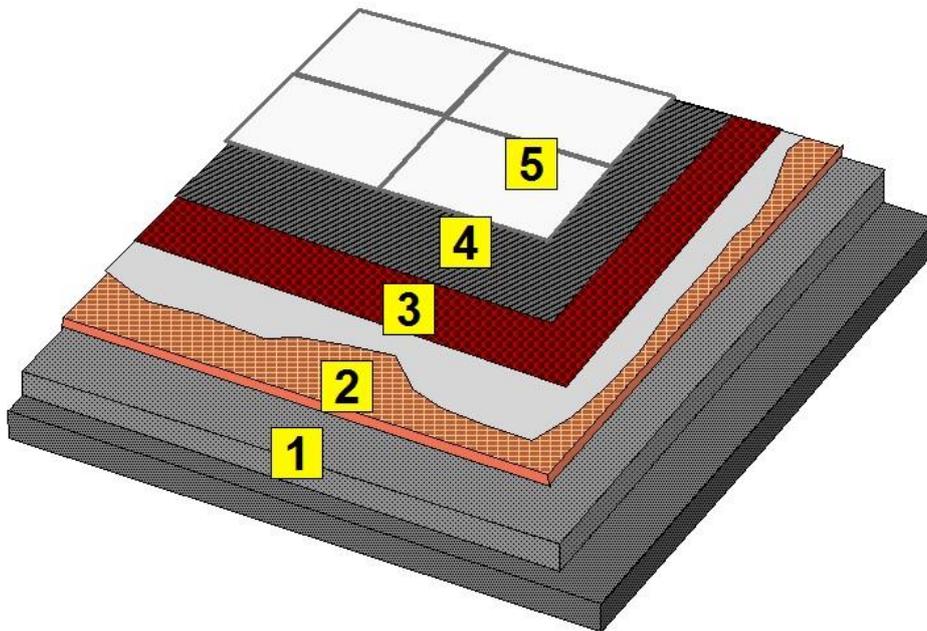

Schema ciclo

1. Massetto in sabbia e cemento in adesione al supporto o galleggiante, con o senza membrana di disgiunzione antirumore da calpestio.
2. Piastrelle esistenti ben aderenti al massetto per le quali non è prevista la rimozione.
3. Massetto integrativo **RALLK UltraLevel K** in spessore da 3 a 30 mm posato almeno 24 ore dopo l'applicazione sulle piastrelle esistenti di primer acrilico regolatore dell'adesione **RALLK Primer K** a spruzzo o a pennello.
4. Adesivo **RALLK Kerasiv K Flex** per la posa in interno o in esterno di rivestimenti ceramici o lapidei sia di piccolo che di grande formato.
5. Nuovo rivestimento ceramico o lapideo di finitura.

Note al ciclo

1. Con piastrelle esistenti lisce o smaltate, irruvidire la superficie con spazzole abrasive ed asportare ogni residuo di polvere prima di proseguire le lavorazioni secondo lo schema riportato.




RALLK S.r.l. - via Pastrengo 21, 20159 Milano (MI) – tel. 02 72023988 - www.rallk.com - email: info@rallk.com

I suggerimenti riportati sono conseguenza delle attuali conoscenze ed esperienze di cantiere e non costituiscono onere o assunzione di responsabilità per pratiche o comportamenti al di fuori delle regole dell'arte. RALLK S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai cicli riportati.

- Il massetto integrativo ed il nuovo rivestimento ceramico o lapideo dovranno risultare distanziati dalle pareti perimetrali tramite nastri in PE espanso in modo che non siano "in battuta" sull'intonaco.
- Evitare movimenti d'aria nei locali chiudendo finestre e porte per le prime 24-48 ore dalla posa del massetto integrativo.
- Si rimanda alle singole schede tecniche prodotto per la presa visione delle modalità ed avvertenze applicative.


Informazioni aggiuntive

Spessori minimi / massimi

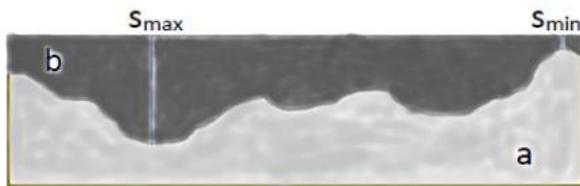

a: massetto esistente in sabbia e cemento
b: UltraLevel K a reintegro massetto esistente
S_{min}: spessore minimo 2 mm
S_{max}: spessore massimo 30 mm

Curva di indurimento **UltraLevel K**

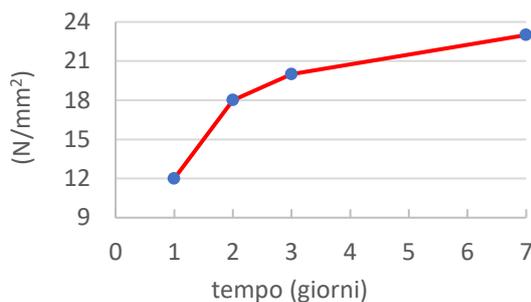

Andamento della resistenza a compressione alle brevi stagionature (UNI EN 13892-2)

UltraLevel K è un prodotto rapido.


Già dopo 24 ore dalla posa UltraLevel K raggiunge il 50 % della resistenza acquisita dopo una settimana di maturazione.

Tempo di calpestabilità **UltraLevel K**



Calpestabilità: **24 ore**
 Piastrellabilità: **24 ore**
 Asciugatura: **5 giorni** per centimetro di spessore

Stabilità dimensionale **UltraLevel K**

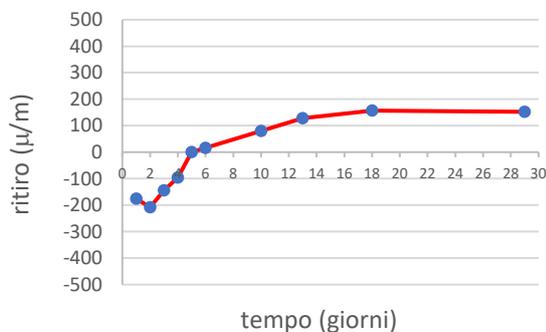

Andamento del ritiro libero misurato nel tempo su un listello 1000 x 50 x 20 mm (in condizioni normali di temperatura e umidità relativa)





Assenza di curling (incurvamento) in una piastra di RALLK **UltraLevel K** di 18 mm di spessore dopo 28 giorni di maturazione in virtù di un **ritiro totale inferiore ai 200 μm** .



Comparsa di curling (incurvamento) in una piastra di altra Lisciatura autolivellante di 18 mm di spessore dopo 28 giorni di maturazione in conseguenza di un **ritiro totale superiore ai 500 μm** .

